

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le produit LOCTITE® 603 est un adhésif anaérobie de fixation d'assemblages cylindriques, monocomposant. Le produit polymérise quand il se trouve en l'absence d'air entre des surfaces métalliques avec un faible jeu. Ce produit adhère même sur des surfaces légèrement huileuses.

APPLICATIONS TYPIQUES

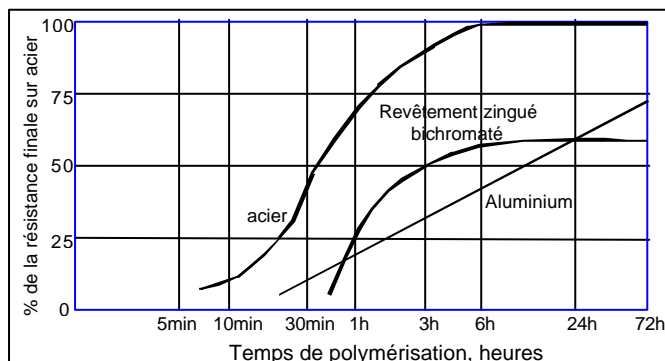
Il est utilisé pour assembler des pièces cylindriques, plus particulièrement quand on ne peut garantir la régularité de propreté des pièces. Les applications comprennent la fixation des roulements ou de bagues autolubrifiantes dans leurs logements.

PROPRIETES DU PRODUIT LIQUIDE

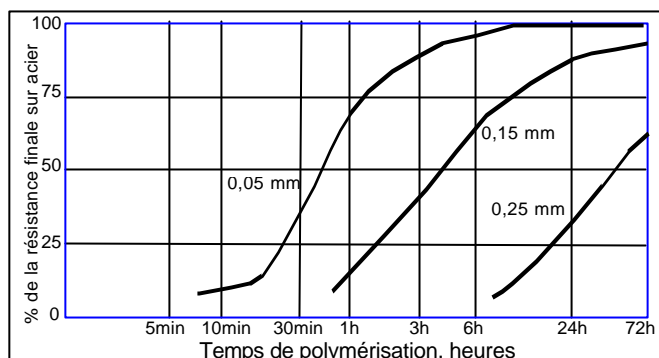
	Valeur	Typique	Fourchette
Nature Chimique	Uréthane Méthacrylate		
Couleur	Vert, Fluorescent aux U.V.		
Densité à 25°C	1,1		
Viscosité à 25°C, mPa.s (cP)			
. Brookfield RVT			
. Mobile 1 à 20 tr/mn	125		100 à 150
. DIN 54453, MV, D = 277 s ⁻¹ après 180 s	135		90 à 180
Point Eclair (TCC), °C	>93		

DONNEES TYPQUES SUR LA POLYMERISATION**Vitesse de polymérisation en fonction des substrats**

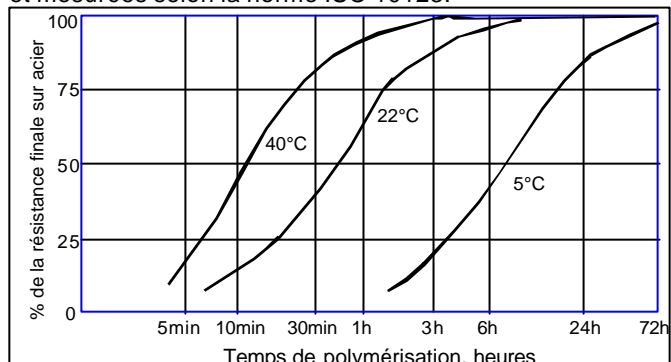
La vitesse de polymérisation dépend du substrat utilisé. Le graphique ci-dessous montre l'évolution de la résistance au cisaillement en fonction du temps sur des éprouvettes axe-bague en acier comparée à d'autres matériaux et mesurées selon la norme ISO 10123.

**Vitesse de polymérisation en fonction du jeu**

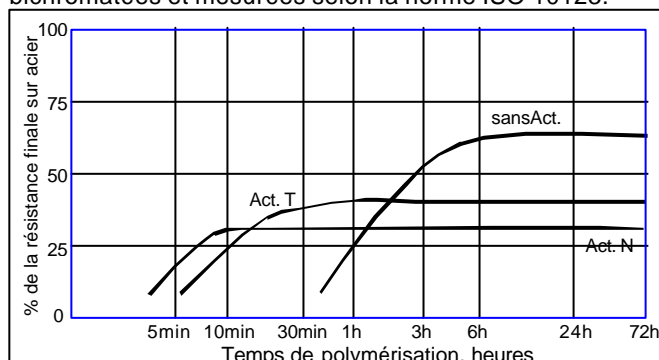
La vitesse de polymérisation dépend du jeu de l'assemblage. Le graphique ci-dessous montre l'évolution de la résistance au cisaillement en fonction du temps sur des éprouvettes axe-bague ayant des jeux contrôlés et mesurées selon la norme ISO 10123.

**Vitesse de polymérisation en fonction de la température**

La vitesse de polymérisation dépend de la température ambiante. Le graphique ci-dessous montre l'évolution de la résistance au cisaillement en fonction du temps sur des éprouvettes axe-bague à différentes températures ambiantes et mesurées selon la norme ISO 10123.

**Vitesse de polymérisation en fonction de l'activateur**

Quand on trouve la vitesse de polymérisation trop lente, ou que l'on est en présence de jeux importants, l'usage d'un activateur sur une des surfaces permettra d'accroître la vitesse. Le graphique ci-dessous montre l'évolution de la résistance au cisaillement en fonction du temps, lors de l'utilisation des activateurs T et N avec des éprouvettes axe-bague zinguées bichromatées et mesurées selon la norme ISO 10123.

**DONNEES TYPQUES SUR LE PRODUIT POLYMERISE**
Propriétés physiques

Coefficient de dilatation linéique, ASTM D696,	K ⁻¹	80 x 10 ⁻⁶
Coefficient de conductivité thermique, ASTM C177,	W.m ⁻¹ K ⁻¹	0,1
Capacité thermique massique	kJ.kg ⁻¹ K ⁻¹	0,3

N'EST PAS UNE SPECIFICATION DU PRODUIT

LES DONNEES TECHNIQUES CONTENUES DANS CE DOCUMENT SONT A CONSIDERER COMME DES RENSEIGNEMENTS
VEUILLEZ SVP PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE QUALITE DE LOCTITE CORPORATION POUR UNE AIDE OU DES RECOMMANDATIONS DANS LA PREPARATION DE
SPECIFICATIONS POUR CE PRODUIT

ROCKY HILL, CT FAX: +1 (203)-571-5473

DUBLIN, IRELAND FAX: +353-(1)-451 - 9494

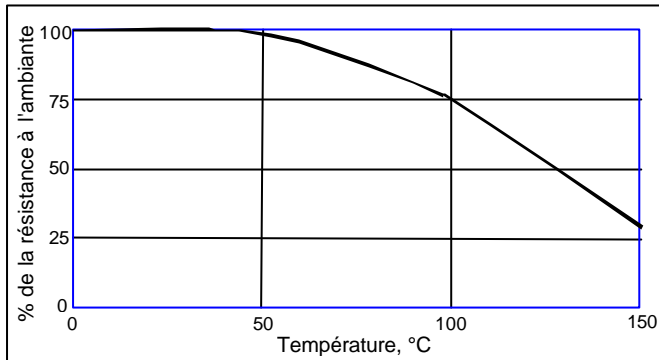
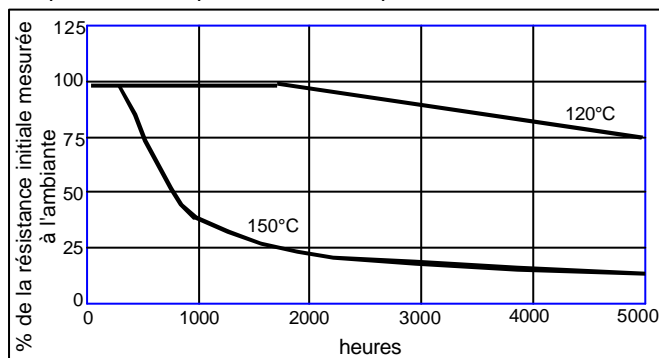
PERFORMANCES DU PRODUIT POLYMERISE

(Après 24 h à 22°C sur acier)

	Typique	
	Valeur	Fourchette
Résistance au cisaillement, ISO 10123, N/mm ²	26	20 à 32
(psi)	(3 770)	(2 900 à 4 600)
Résistance au cisaillement, DIN 54452, N/mm ²	20,5	16 à 25
(psi)	(3 000)	(2 300 à 3 600)

DONNEES TYPQUES DE TENUE A L'ENVIRONNEMENT

Méthode d'essai : Résistance au cisaillement, ISO 10123
 Substrat : Epreuve axe-bague en acier
 Polymérisation : 1 semaine à 22°C

Résistance à chaud, mesurée à la température.**Résistance au vieillissement à chaud, vieillissement à la température indiquée et mesure après retour à 22°C.****Résistance aux produits chimiques, vieillissement dans les conditions indiquées et mesure après retour à 22°C.**

Produit	Temp.	% de la résistance initiale conservée après		
		100 h	500 h	1000 h
Huile moteur	125°C	100	100	100
Essence sans plomb	22°C	100	90	85
Liquide de frein	22°C	100	90	80
Eau/glycol (50%/50%)	87°C	100	90	80
Ethanol	22°C	100	100	75
Acétone	22°C	90	90	90

INFORMATIONS GENERALES

L'utilisation de ce produit n'est pas recommandée dans des installations véhiculant de l'oxygène pur ou des mélanges riches en oxygène, il ne devra pas être utilisé comme agent d'étanchéité vis-à-vis du chlore ou d'autres corps fortement oxydants.

Afin d'avoir des informations sur la mise en oeuvre en toute sécurité de ce produit, consultez sa Fiche de Données de Sécurité.

Agréé NSF catégorie P1

Si l'on envisage d'utiliser des dispositifs de nettoyage avec des lessives pour préparer les pièces avant collage, il est important de vérifier la compatibilité de cette lessive avec l'adhésif.

Dans certains cas, la lessive affecte la polymérisation et les performances de l'adhésif.

Ce produit n'est normalement pas recommandé pour l'utilisation sur les plastiques (particulièrement les thermoplastiques où peut apparaître une fissuration suite à la libération de contrainte, « stress-cracking »). Il est recommandé aux utilisateurs de confirmer la compatibilité de ce produit avec de tels substrats.

Recommandations de mise en oeuvre

Afin d'obtenir les performances optimales, les surfaces devront être propres et exemptes de graisse. Il faut veiller à ce que tout le jeu soit rempli d'adhésif. Pour les assemblages glissants on appliquera l'adhésif autour de l'axe et sur l'entrée de la bague en faisant un léger mouvement tournant lors de la mise en place, afin d'assurer une bonne répartition. Pour les assemblages pressés il faut appliquer l'adhésif soigneusement sur l'ensemble des 2 surfaces et avoir des vitesses élevées d'emmanchement. Pour les assemblages par frottement on mettra un film d'adhésif sur l'arbre, la bague sera chauffée de façon à ce qu'il y ait un jeu suffisant lors de la mise en place. Il ne faudra pas déplacer les pièces jusqu'à ce qu'une résistance suffisante pour la manutention n'ait été atteinte. Ce produit a la propriété de polymériser même en présence d'un léger film de la plupart des huiles de protection. Quelques huiles contiennent des inhibiteurs de corrosion (par exemple nitrate de sodium) qui inhibent chimiquement la polymérisation. La vitesse de polymérisation et la résistance finale sur des surfaces huileuses, seront affectées de façon variable selon le type et la quantité d'huile. Pour plus d'informations sur la technologie de la fixation, contacter le Service Technique Loctite.

Stockage

Les meilleures conditions de stockage de ce produit sont : dans un local sec et frais dans son emballage d'origine fermé, à une température comprise entre 8°C et 28°C (46°F-82°F) sauf si son étiquette porte d'autres valeurs. Les conditions optimales sont obtenues dans la moitié inférieure de cette fourchette. Pour éviter de contaminer le produit, ne pas remettre dans l'emballage d'origine un produit non utilisé. Pour avoir de plus amples informations sur la durée de vie, contacter le Service Technique Loctite.

Fourchette de données

Les données contenues dans ce document s'entendent comme étant une valeur typique et/ou une fourchette (basée sur la valeur moyenne + ou - 2 écarts types). Les valeurs sont issues de données d'essais et sont vérifiées de façon périodique.

Nota

Les données contenues dans ce document sont données à titre d'information seulement et sont considérées comme fiables. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité de résultats obtenus par des tiers dont les méthodes échappent à notre contrôle. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation à son besoin de toute méthode de production décrite dans ce document et de mettre en oeuvre toutes les mesures qui s'imposent pour la protection des personnes et des biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en oeuvre et de l'utilisation de cette méthode. En fonction de ce qui précède, Loctite Corporation dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties de l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation des produits de Loctite Corporation. Loctite Corporation dénie spécifiquement toutes poursuites pour les dommages incidents ou conséquents, quels qu'ils soient, y compris les pertes d'exploitation. La présentation dans ce document de processus ou de composition ne doit pas être interprétée comme le fait qu'ils sont libres de tous brevets détenus par des tiers ou comme une licence de brevets détenus par Loctite Corporation, pouvant couvrir de tels compositions ou procédés. Nous recommandons à l'utilisateur potentiel de vérifier par des essais l'application envisagée avant de passer à une utilisation répétitive, en se servant de ces données comme guide. Ce produit peut-être couvert par un ou plusieurs brevets ou licences ou demandes de brevets tant aux USA que dans d'autres pays.